

Prüfungs-Bericht

Antrag Nummer: **6-3-20/3**

Antragsteller: PPG Deutschland
Sales & Services GmbH
Düsseldorfer Straße 80
40721 Hilden

Prüfungsantrag vom: 04.06.2020 **Bestell Nr. oder Zeichen:** Herr Ruback

Beantragt: **Prüfung in Anlehnung an DIN EN ISO 12 944-6:2018-06**
„Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme“
Korrosivitätskategorie C5-mittel

Probeneingang: 04.06.2020

Probenbezeichnung: 7 beschichtete Aluminiumbleche AlMg3F23 DIN 1745 (Probe 1-7)

Bezeichnung: Montageplatte D60-554

Vorbehandlung: Heißentfettet in Lackieranlage → Gespült
Oxilan-Behandlung durchgeführt (ohne mechanische Behandlung)

Lackaufbau: Decklack – Direct Pro Satin Gloss LABITA6-125.MX01 RAL 5015
MV 3:1 mit Härter Direct – SIL1/114 kurz + 6 % Acryl Verdüner 1-430

Ort der Prüfung: 35435 Wettenberg

Zeitraum der Prüfung: 08.06. – 24.07.2020

* Prüfverfahren im Akkreditierungsbereich
Die Wiedergabe, Übersetzung und/oder Verwendung dieses Berichtes, gleichgültig ob gekürzt oder ungekürzt, bedarf der schriftlichen Genehmigung der ILAK.



Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Falls nicht anders schriftlich vereinbart, wird das eingereichte Probenmaterial 4 Wochen nach Erstellung dieses Berichtes entsorgt.

1. Messen der Schichtdicke

Wirbelstromverfahren gemäß DIN EN ISO 2360:2017-12

Prüfgerät : DualScope FMP 100 der Fa. Fischer
 Sonde : FD13H
 Kalibriert auf : NFe-Standard (Fa. Fischer)
 TSD : Trockenschichtdicke
 Mittelwert : Ergebnis aus je 10 Einzelmessungen

Ergebnis:

	min. TSD	max. TSD	Mittelwert
Probe 15	127,8 µm	193,2 µm	159,1 µm
Probe 16	131,4 µm	146,9 µm	142,6 µm
Probe 17	127,9 µm	150,1 µm	139,7 µm
Probe 18	109,4 µm	129,3 µm	123,5 µm
Probe 19	140,6 µm	178,5 µm	161,1 µm
Probe 20	130,4 µm	150,9 µm	140,0 µm
Probe 21	136,5 µm	176,4 µm	154,2 µm

2. Gitterschnittprüfung gemäß DIN EN ISO 2409:2013-06

Prüfgerät : Erichsen Gitterschnittgerät Modell 295
 Schnittabstand : 3 mm
 Klebeband : Tesaband 4651 der Firma Beiersdorf
 Prüftemperatur : (23 ± 2) °C
 relative Luftfeuchte : (50 ± 5) %

Ergebnis:

	1./2. Messung	3./4. Messung	5./6. Messung	Mittelwert
Forderung	\leq Kennwert 2			
Probe 15	Kw 0	Kw 0	Kw 0	Kw 0
	Kw 0	Kw 0	Kw 1	

3. Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit gemäß DIN EN ISO 6270:2018-04* – Teil 1: Kondensation (einseitige Beanspruchung)

Prüfgerät : Kondensator QCT/ADO
 Prüfdauer : 480 Stunden
 Prüftemperatur : (38 ± 2) °C
 relative Luftfeuchte : etwa 100 % mit Betauung der Proben

Auswertung:

DIN EN ISO 4628-2 : Bewertung des Blasengrades
 DIN EN ISO 4628-3 : Bewertung des Rostgrades
 DIN EN ISO 4628-4 : Bewertung des Rissgrades
 DIN EN ISO 4628-5 : Bewertung des Abblätterungsgrades
 DIN EN ISO 2409* : Gitterschnittprüfung (nach 7 Tagen Konditionierung)

Ergebnis:

	Blasengrad	Rostgrad	Rissgrad	Abblätterungsgrad	Gitterschnitt
Forderung	0 (S0)	Ri 0	Kw 0	Kw 0	≤ Kw 2
Probe 16	0 (S0)	Ri 0	Kw 0	Kw 0	Kw 1-2
Probe 17	0 (S0)	Ri 0	Kw 0	Kw 0	Kw 1
Probe 18	0 (S0)	Ri 0	Kw 0	Kw 0	Kw 1

4. Salzsprühnebelprüfungen gemäß DIN EN ISO 9227-NSS:2017-07*


Prüfgerät : VLM CCT 1000-TL I
 Prüfdauer : 720 Stunden
 Natriumchloridgehalt : (50 ± 5) g/l
 Prüftemperatur : (35 ± 2) °C
 pH-Wert : 6,5 - 7,2

Auswertung:

DIN EN ISO 4628-2 : Bewertung des Blasengrades
 DIN EN ISO 4628-3 : Bewertung des Rostgrades
 DIN EN ISO 4628-4 : Bewertung des Rissgrades
 DIN EN ISO 4628-5 : Bewertung des Abblätterungsgrades
 DIN EN ISO 4628-8 : Bewertung der von einem Ritz ausgehenden Enthftung u. Korrosion (nach 24 Stunden Konditionierung bei Raumtemperatur)
 DIN EN ISO 2409* : Gitterschnittprüfung (nach 7 Tagen Konditionierung)

Ergebnis:

	Blasengrad	Rostgrad	Rissgrad	Abblätterungsgrad	Korrosion am Ritz	Gitterschnitt
Forderung	0 (S0)	Ri 0	Kw 0	Kw 0	≤ 1,5 mm	≤ Kw 2
Probe 19	0 (S0)	Ri 0	Kw 0	Kw 0	< 1 mm	Kw 0
Probe 20	0 (S0)	Ri 0	Kw 0	Kw 0	< 1 mm	Kw 0
Probe 21	0 (S0)	Ri 0	Kw 0	Kw 0	< 1 mm	Kw 0

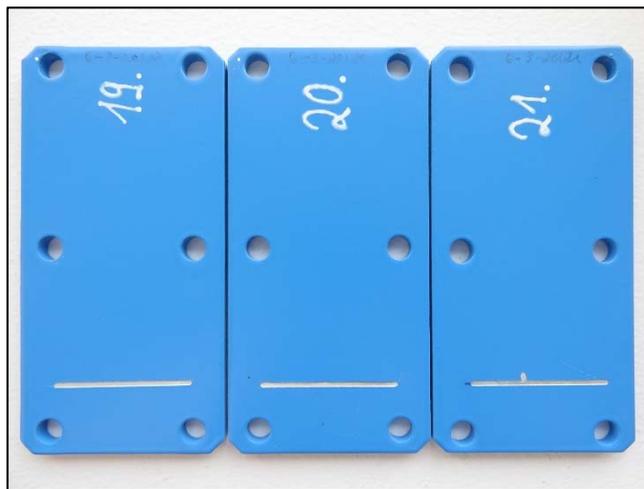

5. Schlussbemerkung

Der Decklack – Direct Pro Satin Gloss LABITA6-125.MX01 RAL 5015, MV 3:1 mit Härter Direct – SIL1/114 kurz + 6 % Acryl Verdüner 1-430 erfüllt die Forderungen in Anlehnung an DIN EN ISO 12 944-6:2018-06 – Korrosivitätskategorie C5-mittel in den geprüften Punkten.

Wettenberg, 27.07.2020
Zeichen: Se/TE

Textseiten: 5
Anlage(n): --

Institutsleiter

Sachbearbeiter

Keiner

Seim

von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Anstrichstoffe und Beschichtungen
zuständig: IHK Lahn-Dill